



جمعية أمسيا مصر (التربية عن طريق الفن)
المشهرة برقم (٥٣٢٠) سنة ٢٠١٤
مديرية الشؤون الإجتماعية بالجيزة

معالجات تشكيلية مستحدثة على أسطح أقمشة القطيفة لتنفيذ مطبوعات فنية معاصرة

ا.م.د/ ريهام أحمد السباعي شمس
استاذ طباعة المنسوجات المساعد
كلية التربية النوعية – جامعة المنصورة

خلفية البحث :

يعد التجريب في مجال طباعة المنسوجات أحد أساليب الأداء الفني والنشاط الإبداعي للبحث عن حلول ومعالجات تشكيلية مبتكرة، وقد أدى التقدم العلمي والتكنولوجي إلى الكشف عن العديد والمتنوع من الخامات التي تعكس أفكار ورؤية الفنان من خلال استخدام الأدوات والتقنيات المختلفة، وكلما اتسعت معرفة الفنان بإمكانيات الخامة وطرق معالجتها- أدى ذلك إلى توارد أفكاره التخيلية وقدرته على الابتكار والتجديد بالعمل الفني.

يعتبر الملمس الحقيقي والإيهامي من عناصر التشكيل الفني الهامة في مجال طباعة المنسوجات، لما يضيفه للسطح الطباعي من قيم تشكيلية متنوعة سواء كانت ناتجة عن الملمس السطحي للأقمشة المستخدمة في الطباعة، أو ناتجة عن استخدام الطرق الطباعية المختلفة بما تتضمنه من أساليب يدوية وعجائن طباعية ومواد كيميائية ينتج عنها تأثيرات سطحية بارزة أو غائرة، وناعمة أو خشنة للتصميمات المطبوعة، التي تساهم في إثارة إستجابات متنوعة لدى المشاهد للعمل الفني المطبوع. ومن المنسوجات التي تتميز بتنوع تأثيراتها الملمسية - قماش القطيفة Velvet - الذي يمثل أحد أنواع المنسوجات الوبرية الراقية ذات التراكيب البنائية المركبة والمظهرية الجيدة، والمستخدم في تنفيذه ثلاثة أنظمة مختلفة من الخيوط (اللحمة - الأرضية - الوبرة) ترتبط ببعضها البعض بطرق نسجية مختلفة لإستخدامها في الملابس ومفروشات الأثاث المنزلي،.... وغيرها، ويصنع قماش القطيفة من ألياف الخامات الطبيعية كالحرير، القطن، الكتان والصوف، أو من الألياف التركيبية مثل النايلون والأكريليك أو المختلطة معاً.

يتميز سطح الوجه العلوي للقماش القطيفة بملمسه الناعم الوبري الكثيف الناتج عن قص الخيوط الدقيقة، والوجه الخلفي للقماش عادةً ما يكون أملس ويظهر تركيبه النسيجي، مما يساعد ذلك في توارد العديد من الأفكار التصميمية والمعالجات السطحية المبتكرة للإفادة منها في تنفيذ مطبوعات معاصرة باستخدام العجائن الطباعية والطرق الأدائية المستحدثة

مشكلة البحث:

لقد لاحظت الباحثة من خلال تدريسها وإطلاعها على الدراسات السابقة، أن أقمشة القطيفة لم تنال القسط الوافر من الدراسة والتطبيق في مجال الطباعة اليدوية أو استخدامها كأسطح متفرده يسهل تنفيذ الأساليب الطباعية المختلفة عليها، سواء بالمراحل التعليمية المختلفة أو لعمل مطبوعات فنية معاصرة بمجال طباعة المنسوجات، وذلك بالرغم من توافرها في جميع البيئات المصرية، وتميز أسطحها بالثراء اللوني والملمسي الذي يختلف عن باقي أسطح الأقمشة الأخرى كالحرير، الصوف، الكتان،.... وغيرها، مما ترتب على ذلك - قلة وجود مداخل تجريبية وتشكيلية بالأساليب الطباعية خاصة بالعجائن والطرق الأدائية المختلفة بما تتلائم مع خصائص أسطح تلك الأقمشة المتنوعة.

لذا اتجه البحث إلى إجراء العديد من العمليات التجريبية للوصول إلى بعض المعالجات التشكيلية المستحدثة على أسطح أقمشة القطيفة لتحقيق هياكل مختلفة للملمس الحقيقية باستخدام

بعض الأساليب الطباعية (كالرسم المباشر، الإستنسل، الشاشة الحريرية، الربط والعقد ، القوالب، النقل الحراري، والمونوتيب)، والأدوات والطرق الأدائية الجديدة كالحرق، والبصم بالقوالب المعدنية والمطاطية باستخدام مكواة الملابس، والمناعة باستخدام الزجاجاة. لتطبيق العجائن (المناعية – الإزالة – البارزه) المستحدثة، بالإضافة إلى استخدام عجينة الفلوك (بودرة القطيفة) لإكساب أسطح الأقمشة المتنوعة ملمس القطيفة. بما يتيح مجالاً تشكيليًا ثريًا لأسطح المطبوعات الفنية المعاصرة.

على ذلك يمكن تحديد مشكلة البحث في التساؤل التالي:

كيف يمكن استحداث معالجات تشكيلية على أسطح أقمشة القطيفة لتنفيذ مطبوعات فنية معاصرة؟

أهداف البحث:

- أ. إضافة معالجات تشكيلية وطرق أدائية جديدة لثري أسطح مطبوعات أقمشة القطيفة .
- ب. ايجاد حلول للصعوبات التي يواجهها الممارس في استخدام أقمشة القطيفة والطباعة عليها بالأساليب المختلفة .
- ت. تحقيق القيم التشكيلية والصور الجمالية لطرق التشكيل بالعجائن المستحدثة (المناعية – الإزالة -البارزة) باستخدام الأساليب الأدائية المتنوعة والتي تختلف عن المؤلف في مجال الطباعة اليدوية.

أهمية البحث:

- ا- طرح العديد من الصياغات، الحلول التشكيلية والطرق الأدائية المستحدثة من خلال الملامس الحقيقية (البارزة والغائره) لثري مجال الطباعة اليدوية.
- ب. توجيه الإهتمام نحواستخدام العجائن البارزه والمناعية في تحقيق الملمس الحقيقي للإبتعاد عن الإستخدام النمطي التقليدي للعجائن المختلفة.
- ت. إلقاء الضوء على تنوع وثراء أسطح أقمشة القطيفة مقارنةً بأسطح الأقمشة الأخرى لتنفيذ مطبوعات فنية معاصرة.
- ث. إضافة مداخل تجريبية جديدة لإبتكار صياغات طباعية وأسطح طباعية جديدة تختلف عن المؤلف في تنفيذ المطبوعات اليدوية.

فروض البحث :

يفترض البحث الحالي أنه:

- توجد علاقة إيجابية بين إستحداث معالجات تشكيلية على أسطح أقمشة القطيفة وتنفيذ مطبوعات فنية معاصرة؟

حدود البحث:

يقتصر البحث على :

- استخدام أقمشة القطيفة في الممارسات التجريبية والتطبيقات الذاتية للباحثة .
- استخدام عجائن مستحدثة .

منهجية البحث:

يتبع البحث: المنهج الوصفي والتحليلي للإطار النظري.

المنهج التجريبي للإطار العملي (التجربة البحثية) وذلك لتحقيق الهدف من البحث.

أولاً: الإطار النظري :

يتجه البحث الى دراسة :

- أقمشة القطيفة بأنواعها، والألياف المستخدمة في تصنيعها .
- العوامل التي تعتمد عليها المعالجات التشكيلية والهيئة الجمالية للوحات المطبوعة المعاصرة بالبحث من (الأساليب الطباعية المستخدمة – العجائن الطباعية المستحدثة للتشكيل بها - الأساليب الطباعية وطرق التشكيل الأدائية) .

ثانياً: الإطار العملي:


ويتضمن ما يلي:

- تجهيز وتشكيل العجائن (البارزة - تآكل الوبره - الإزالة- الفلوك).
- ممارسات تجريبية للتعرف على إمكانات وجماليات العجائن المختلفة (بارزة- مناعية-إزالة) على أقمشة القطيفة.
- تنفيذ التطبيقات بطرق أدائية جديدة تحقق المعالجات التشكيلية المبتكرة على أسطح المطبوعات الفنية
- استعراض ما توصلت إليه الباحثة من نتائج وتوصيات .

الأنسجة الوبرية:

تدل بعض قطع المنسوجات الوبرية الأثرية بالمتحف المصري على وجود تلك المنسوجات واستخدامها بمصر بداية من العصر الفرعوني ومروراً بالعصور التاريخية المختلفة، وكثيراً ما صاحبت الوبرة بعض الزخارف المنسوجة بأساليب مختلفة مما ساعد على معرفة تاريخ القطعة على وجه التقريب، حيث اتصفت المنسوجات الوبرية في العصور القديمة بالزخارف الهندسية والرسوم الآدمية والحيوانية، وإحتوت في القرن العاشر الهجري على زخارف تشبه طبيعته إلى حد كبير. كما تميزت إيران في العصور الوسطى بإنتاجها المتميز للقطيفة ذات الزخارف النباتية والألوان الزاهية المتنوعة، حيث اشتهرت مدينة كاشان بإنتاج القطيفة في القرن العاشر وبداية القرن الحادي عشر الهجري وخاصة في عهد الشاه عباس الأول والثاني اللذان إهتما بإنشاء المصانع وإنتاج القطيفة الثمينة في شتى البلاد الإيرانية وخاصة أصفهان .

تمثل الأنسجة الوبرية قطاعاً عريضاً بين سائر المنسوجات لما تتميز به من إختلاف عن الأقمشة العادية بمظهرها السطحي المميز ببروز وברי الشكل نتيجة إضافة خيوط خاصة من السداء أو اللحمة لتظهر بإرتفاع معين على سطح أو سطحي المنسوج، تبعاً للأداء الوظيفي والجمالي للمنتج، فقد تكون الوبرة غير مقطوعة ومستديرة الشكل (على هيئة حلقات) كما في الأقمشة المستخدمة في التجفيف كالقوطة، البشكير، والبرانس والتي يطلق عليها اسم Turkish Toweling Fabrics أو ذات وبرة مقطوعة الأطراف مثل أقمشة القطيفة المستخدمة في المفروشات، الستائر، وبعض ملابس السيدات، كما يمكن أن يظهر البروز الوبري أو الشعري على هيئة زغب قليل الإرتفاع بالأقمشة القطنية المسماة بالكستور نتيجة عمليات الكسترة التي تجرى على الأقمشة أثناء التجهيز النهائي. شكل رقم (1).

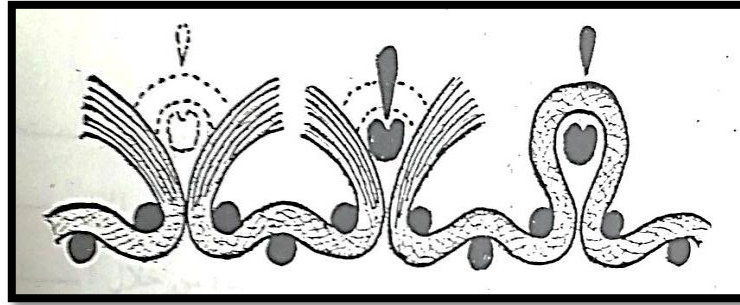

شكل رقم (1) الأنسجة الوبرية المقطوعة وغير المقطوعة عن:


على عبد الغفار على- 1989: المزج بين اسلوبي المزدوج والوبرة في تنفيذ تصميمات أقمشة الستائر والمفروشات وأثر ذلك على الخواص الطبيعية للمنتج- رسالة دكتوراه - غير منشوره - كلية الفنون التطبيقية - جامعة حلوان - ص5

تتمتع الأقمشة الوبرية بقدرة عالية على إكساب الدفاء وإمتصاص السوائل ومقاومة التجعد، وتقديم معدلات إنسدادية مرتفعة، وتنصف بأبعاد فنية وجمالية مميزة، تتمثل في اللمس وفاعلية الظل والنور، وكذا اللمعان للبعض منها تبعاً نوعية الخامات المستخدمة في تصنيعها. كما يعتبر التركيب النسجي من أهم العوامل التي تساعد على إبراز وإخراج التصميم الموضوع على القماش

بالصورة الجمالية المنتج من أجله. ويمكن الحصول على الوبرة على سطح أو سطحي المنسوج بعدة طرق كما يلي:

أولاً: الوبرة بالطرق الآلية:

تعتبر هذه الطريقة أبسط الطرق لتكوين وبرة بإستخدام التركيب النسجي العادي (ساده - مبرد - أطلس) كما في شكل رقم (2)، (3)، (4) والذي يتكون من سداء واحد ولحمة واحد مع مراعاة أن تكون خيوط اللحمة أكثر سمكاً وأقل في عدد البرمات عن خيوط السداء- فعلى سبيل المثال أن تكون خيوط اللحمة قطنية نمره (10) وتحتوي على (4) برمات في السنتيمتر، في حين أن تكون خيوط السداء قطنية نمره (20) وتحتوي على (8) برمات في السنتيمتر- وبعد الإنتهاء من نسج القماش يتم تجهيزه بأساليب خاصة لإظهار شعيرات الخيوط على سطح القماش من خلال إمراره حول سطح إسطوانات ساخنة يصل إليها كمية من البخار لفردة جيداً، ثم يمرر حول عدد من الإسطوانات تدور حول نفسها بسرعة وبها أسلاك من الصلب حادة الأطراف، تقوم بعمل كردشة لسطح المنسوج مكونة شعيرات وبرية تغطي سطح القماش، ويساعدها على ذلك قلة عدد البرمات الموجودة في اللحمة. (1)

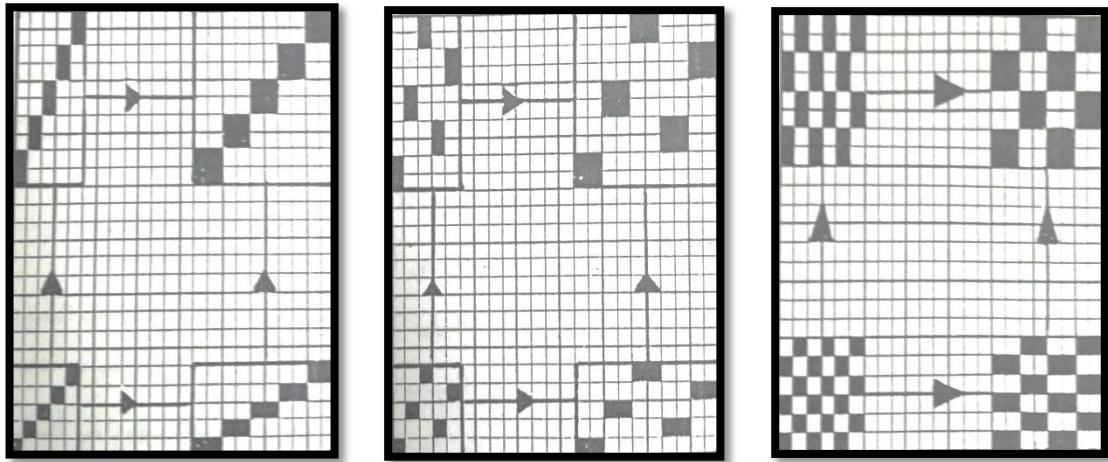

شكل (2) النسيج السادة ومشتقاته شكل (3) النسيج المبرد ومشتقاته شكل (4) النسيج الأطلسي ومشتقاته

عن: علي عبد الغفار على - 1989: مرجع سابق - ص3

ثانياً: الوبرة عن طريق اللحمة:

يتم الحصول على السطح الوبري لهذا النوع من الأقمشة بإستخدام سداء واحد ونوعين من اللحمة كما يلي:

- **اللحمة الأولى:** لتكوين أرضية متماسكة للمنسوج حيث تتعاشق لحمت الأرضية مع السداء بنسيج عادي بسيط ويكون غالباً سادة.


- **اللحمة الثانية:** لتكوين الوبرة ويتم تشييفها على مسافات معينة على سطح المنسوج بإستخدام تراكيب نسجية خاصة كما في القطيفة المضلعة Corduroys Fabrics أو أنسجة القطيفة

المستوية Fabrics Velveteen. كما في شكل رقم (5) الذي يوضح التركيب النسجي (أ) والمظهر السطحي (ب) بفرض أن العلامات تدل على السداء وذلك لسهولة قطع الوبرة والحصول على معامل تغطية أكبر لتظهر اللحمتان (1،5) نسيج ساده والباقي لحمت وبره. وعادةً ما تنسج هذه الأقمشة من خيوط قطنية أو حريرية على أن تكون خيوط السدى من نمرة رفيعة بالنسبة لخيوط اللحمة وأكثر منها في البرم، ويلزم استخدام مكوك خاص لكل نوع لحمة.


(١) محمد عبد المنعم مراد غالب -1960: هندسة التشغيل والإنتاج (المنسوجات المزركشة والمواشاة) - الجزء الثالث - مطبعة البيان العربي.

يمكن الحصول على الوبرة من اللحمة بعدة طرق تتلخص فيما يلي:

١. الكسترة.
٢. القطيفة ذات السطح التام All Over Velveteen .
٣. القطيفة ذات التضليعات الطولية Corded Velveteen.
٤. القطيفة ذات الوبرة العالية من اللحمة Weft Plushes.
٥. القطيفة المنقوشة من اللحمت Figured Velveteen.

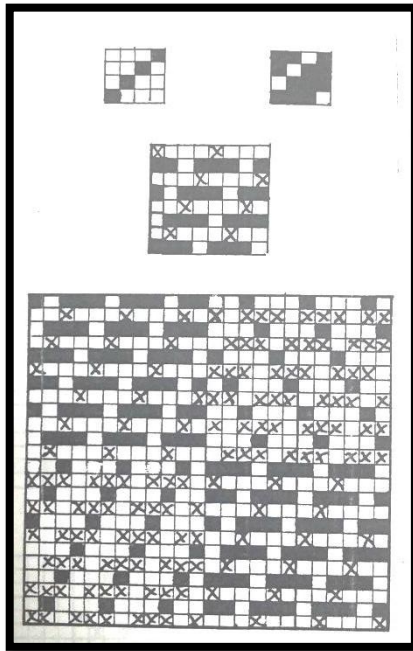

شكل (6) قطعة قطيفة من اللحمة (الكسترة)

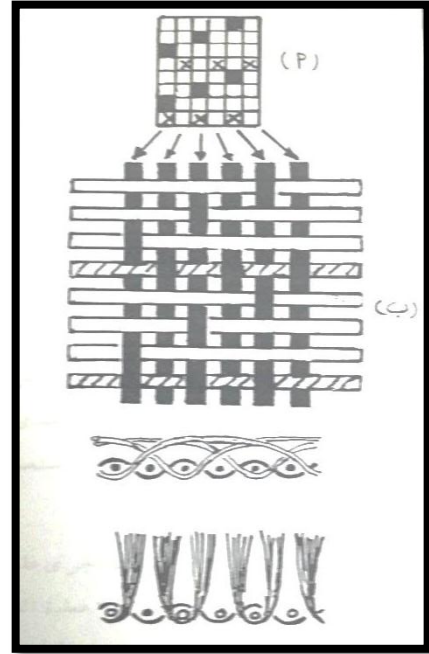

شكل (5) المظهر السطحي لنسيج الوبرة

عن: علي عبد الغفار على - 1989: مرجع سابق - ص 59، 63


الطريقة الأولى: الكسترة:

تستخدم هذه الطريقة على سطح أو سطحي المنسوج بإستخدام نوعين من اللحامات ويفضل التراكيب النسجية الغير منتظمة لهذا النوع من الأقمشة (الكستور) وتتم عملية الكستره بتمرير القماش بعد نسجه على ماكينات كستره تعمل على رفع الألياف القصيرة لخيوط اللحمه وإبرازها كشعيرات وليس كخيوط ظاهره على سطح المنسوج. كما في شكل رقم (6).

الطريقة الثانية: القطيفة ذات السطح التام (المستوية) All Over Velveteen:

يمتاز هذا النوع من القماش بسطح أملس تام بسبب إنتظام وتساوي طول الوبرة وتناثر كثافة وطول الوبرة وممانتها على إختيار التراكيب النسجية الملائمة للحامات الأرضية ولحامات الوبرة كل على حدى، وكذلك الترتيب اللازم لنسبة لحامات الأرضية إلى لحامات الوبرة، حيث يستخدم عادةً التركيب النسجي (السادة 1/1) للحامات الأرضية في المنسوجات الخفيفة أما السمكة تستخدم التركيب النسجي (2/1 أو 2/2 المبرد) أما لحامات الوبرة تستخدم التركيب النسجي الساده أو المبرد (ذات الدقة الواحد) أو الأطلس العادي ومشتقاته بشرط تعاشقها مع الفتل الفردية من السداء مع إختيار الترتيب المناسب لها للحصول على تشييفات عموديه للحمة ولتسهيل عملية قطع الوبرة أثناء التجهيز النهائي، فتختلف الطرق المتبعة لقطع الوبرة تبعاً للتركيبات النسجية المستخدمة. كما في شكل رقم (7)، وقبل قطع الوبرة يمرر القماش على إسطوانة يوجد أسفلها حوض به مادة جيري (جير مذاب في ماء)، ثم يمرر بعد ذلك على إسطوانات ساخنة للتجفيف، ويمرر على حوض به مادة نشوية لتنشوية ظهر القماش، ثم تتم عملية قطع الوبرة (1) ويساهم استخدام المادة الجيرية في تقوس تشييفات الوبرة إلى أعلى لتتم عملية قطع الوبرة بسهولة ، كما تساعد وضع المادة النشوية على ظهر القماش في تماسك الوبرة وضمان عدم خروجها أو إنزلاقها أثناء القطع. ثم يمرر القماش طولياً بعد القطع فوق فرش إسطوانية متحركة لإستبعاد وإزالة الشعيرات أو أجزاء الخيوط التي ربما تكون عالقة بسطح المنسوج، وبعد ذلك تجرى عملية حلق الوبرة الزائدة بالقماش لتسوية السطح تماماً، وتليها عملية الصباغة. (2)

وتتميز القطيفة بكثافة عالية للوبرة حيث تصل في الأنواع الراقية إلى 200 حدة/سم ويتطلب إنتاج مثل هذه الأنواع من القطيفة إستخدام ماكينات نسيج ثقيلة ذات سرعات غير عالية مما يترتب عليه إنخفاض في معدل الإنتاج نتيجة إستخدام كثافات عالية في الحدقات. (3) ولهذا فإن النوعيات الفخمة لاتمثل نسبة كبيرة، بينما تنتج الأنواع المتوسطة والمنخفضة الجودة بكميات كبيرة لإستخدامها أنوال أوتوماتيكية عالية السرعة ليتراوح عدد الحدقات بها ما بين (60- 110 حدة/سم).


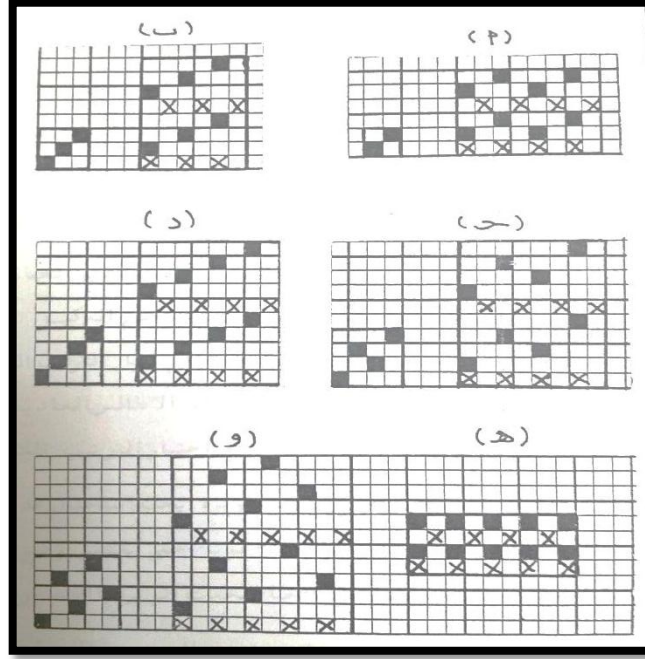


شكل (7) القطيفة من اللحمة (المستوية) عن : علي عبد الغفار على - 1989: مرجع سابق - ص66

- (١) محمد عبد المنعم مراد غالب -1960: مرجع سابق- ص 34
- (٢) مصطفى مرسي زاهر - 1997: التراكيب النسجية المتطورة- ط1- دار الفكر العربي - ص 165
- (٣) أسامه عز الدين علي - 2002: تطوير تكنولوجيا تصميم انتاج أقمشة القطيفة المنقوشة من اللحمة - رسالة دكتوراه - غير منشوره - كلية الفنون التطبيقية - جامعة حلوان ص8.

الطريقة الثالثة: القطيفة ذات التضليعات الطولية :Corded velveteen:

تتميز تراكيب هذا النوع من القطيفة بتحبيس حدفات الوبره على فترات في خطوط مستقيمة، بحيث تمر سكينه القطع في متوسط المسافة بانتظام بين أماكن التحبيس للوبره لتظهر بسطح القماش على شكل تضليعة. ويمكن إنتاج أقمشة أكثر سمكا من القطيفة عن طريق زيادة سمك لحامات الأرضية وبالتالي استخدام عدد أقل من لحامات الوبره بين حدفات الأرضية بحيث يكون حدفتين وبره لكل حدفة أرضية. ويمكن التحكم في مساحة ومقدار التضليعة عن طريق زيادة طول المسافة بين كل تشييفة وأخرى. ويستخدم هذا النوع من الأقمشة في ملابس الأطفال والرجال. كما في شكل رقم (8)، (9)

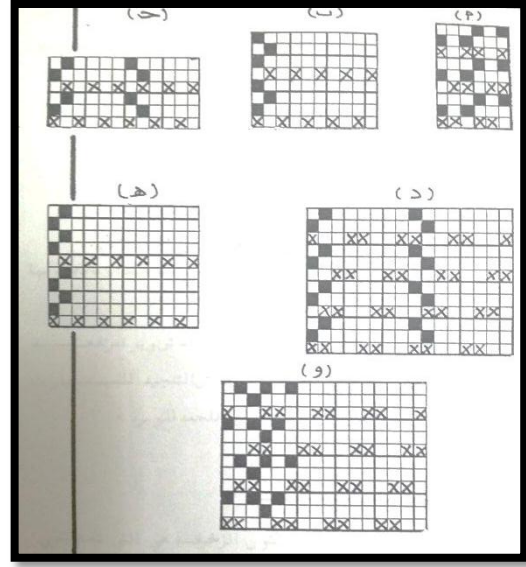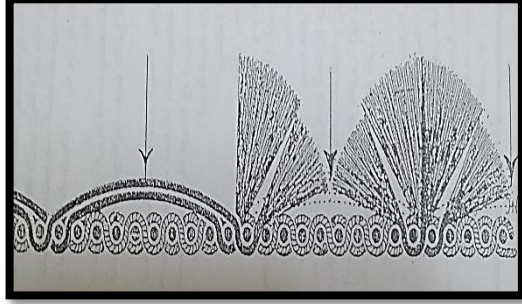

شكل رقم (9) عن: أسامه عز الدين حلاوه: مرجع سابق

شكل رقم (8) الوبره المضلعة

ص 28


عن: علي عبد الغفار على - 1989: مرجع سابق - 68

الطريقة الرابعة: القطيفة ذات الوبرة العالية من اللحمه Weft Plushes:


هذا النوع من قماش القطيفة يشبه التراكيب النسجية ذات الأرضية السادة، إلا أن الوبره بها تنصف بارتفاعها وتماسكها بسطح المنسوج مما يؤدي إلى زيادة وزن القماش وتواجد لحمت الوبره في نفس النفس للحمة الأرضية الأولى وبالعكس في لحمة الأرضية الثانية مما ينتج عنه عدم إنتظام اللحمت، لتعطي مظهر جمالي لوبره المنسوج. وفي حالة الحصول على منسوجات ذات وبره مرتفعة بإستخدام لحمت سميكة يتم مرور كل لحتتين للوبره في نفس النفس للحمة الأرضية وعكس النفس المستخدم للحمة الأرضية التالية. ويستخدم هذا النوع من المنسوجات في أقمشة المفروشات. شكل رقم (10)

الطريقة الخامسة: القطيفة المنقوشة من اللحمه Figured velveteen:

غالبًا ما تكون الزخارف في هذه الأقمشة هي الشكل الوبري، والأرضية مجرد حدود أو تحبيسات لهذه الزخارف، وتتكون الزخرفة على سطح المنسوج بتعاشق لحمت الوبرة مع السداء في أماكن ظهورها بالتصميم وذلك بإستخدام إحدى التراكيب النسجية الخاصة بأنسجة القطيفة وعدم إستخدامها في الأرضية (الأجزاء المنخفضة) حتى لا تظهر بها عراوي من الوبره. (1) شكل رقم (11).

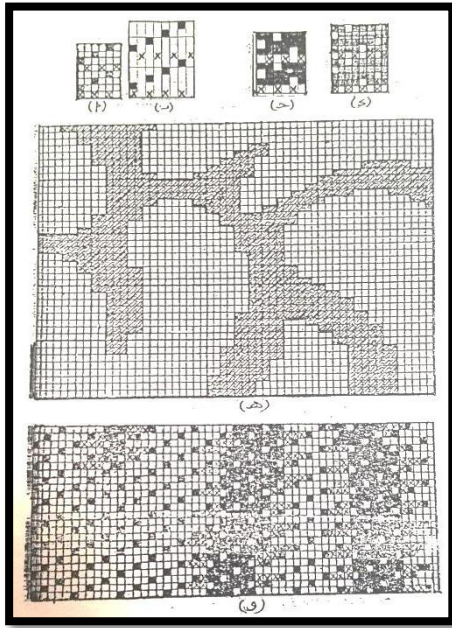

شكل (11) بعض التراكيب النسجية لأقمشة القطيفة المنقوشة عن: أسامة عز الدين على مرجع سابق - ص 34

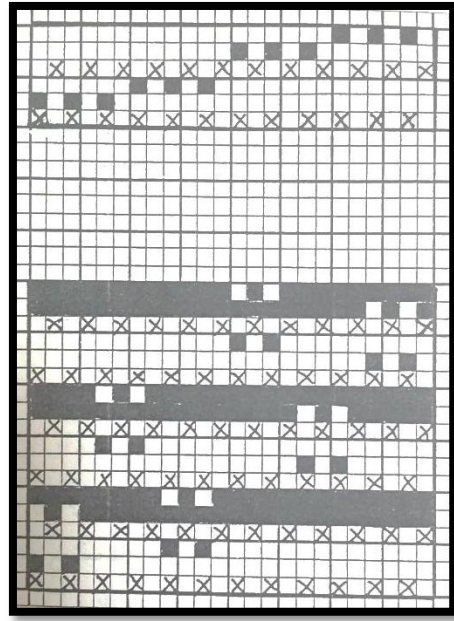

شكل (10) التراكيب النسجية لأقمشة القطيفة ذات الوبره المرتفعة عن: على عبد الغفار: مرجع سابق- ص 70

ثالثاً: الوبرة عن طريق السداء:

تختلف المنسوجات الوبرية من السداء إختلافاً جوهرياً سواء في التركيب الهندسي البنائي (construction) أو في ميكانيكية التشغيل والإنتاج production mechanism عن المنسوجات الوبرية المنتجة من اللحمية، حيث تظهر الوبرة من السدائين بصورتها (الكاملة والمقطوعة) مباشرة على ماكينة النسيج ولا تحتاج إلى عمليات ميكانيكية لإظهارها كما في المنسوجات الوبرية من اللحمية (2) وتشتمل الأقمشة الوبرية من السداء على ما يأتي:

أ. نوعين من خيوط السداء: خيوط الأرضية، وخيوط الوبرة الناتجة عن التحبيس على عراوي الوبرة (الناتجة عن السداء المخصص لها).

ب. نوع واحد من اللحامات.

يمكن تقسيم المنسوجات الوبرية من السداء تبعاً لآليات الإنتاج إلى ما يلي:

١. منسوجات وبرية باستخدام الضم المتباعد Terry pile fabrics

٢. منسوجات وبرية من السداء باستخدام الشرائح المعدنية (السلال)

٣. أقمشة القطيفة المزدوجة Warp Pile Fabrics Double Woven


(1) على عبد الغفار على- 1989: مرجع سابق - ص 71
(2) محمد عبد الجواد عبد الفتاح - 2002: امكانية الحصول على تأثيرات نسجي وجمالية مبتكرة لأقمشة القطيفة المزدوجة المنفذة على أجهزة الدوبي - رسالة ماجستير - غير منشور - كلية الفنون التطبيقية - جامعة حلوان ص 20

1- منسوجات وبرية باستخدام الضم المتباعد: Terry pile fabrics


يتصف هذا النوع من الأقمشة بإحتوائه عراوي مقفلة تظهر على سطح واحد أو كلا سطحي القماش المنتج والغرض من إنتاج هذا النوع من القماش إستخدامه في أغراض التجفيف نظراً لتركيبه الهندسي للعراوي (المقفلة) بمساحة سطحية كبيرة تتيح إمتصاص السوائل بدرجة كبيرة بالإضافة إلى صنع خيوط تلك العراوي من خامة القطن التي تتميز بقدرة كبيرة على إمتصاص السوائل، وتحمله عمليات الغسيل المتكرر (1). شكل رقم (12)

يحتاج هذا النوع من القماش سدائين أحدهما مشدود بإستمرار ويعرف (سداء الأرضية) ويتم وضعه على إسطوانة سداء خاصة، والسداء الثاني يكون مرتخي لتكوين العراوي الوبرية بسطح أو سطحي المنسوج (الوجه والظهر) ويتم وضعه على إسطوانة أخرى. (2)

حيث تعتمد فكرة تكوين الوبرة على إيجاد مسافة أو فراغ بين نقطة الضم في القماش المنسوج وبين ضم حذفتين متتاليتين (ضمًا بسيطًا) من اللحامات وبعيدًا عن نقطة الضم الأصلية للقماش المنسوج مما ينتج عنه ضم (غير حقيقي) وطول هذه المسافة تعتمد على الإرتفاع المطلوب للوبرة الناتجة عن تشييفات السداء غير المتعاشق. وبعد قذف اللحمة الثالثة يتم ضم اللحامات الثلاثة ضمًا كاملاً وتنزل اللحامات بين خيوط سداء الأرضية المشدودة بقوة على النول، ونظرًا لإرتخاء خيوط سداء الوبرة فتجذبها اللحامات طولًا من هذه الخيوط وتشكل على هيئة وبرة. (3) شكل رقم (13)

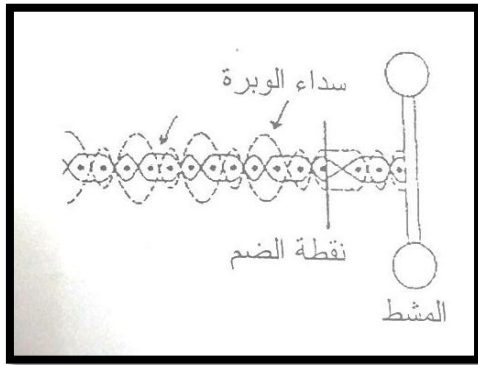

شكل (13) يوضح شكل العراوي بأسلوب الضم المتباعد
عن: محمد عبد الجواد عبد الفتاح - 2002: مرجع سابق - ص 22

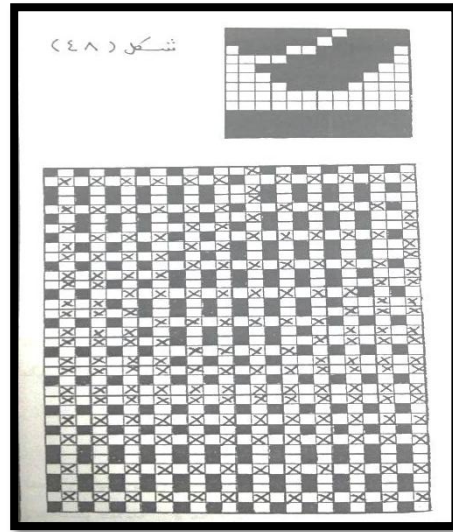

شكل (12) التركيب النسجي للضم المتباعد
عن: علي عبد الغفار علي - مرجع سابق - ص 85


(1) Grosicki Z. J. - 1977: waston s Advanced Textiles Design 4 Edition - London - p.258,

(2) مصطفى مرسي زاهر 1997: مرجع سابق - ص 177
(3) محمد عبد الجواد عبد الفتاح - 2002: مرجع سابق - ص 21


٢. منسوجات وبرية من السداء باستخدام الشرائح المعدنية (السلال):

Warp Pile Fabrics Produced with the Aid of Wires :

يتكون التركيب النسجي لهذه المنسوجات من مجموعة واحدة من اللحامات ومجموعتين من خيوط السداء منفصلين في التسدية لتتعاشق المجموعة الأولى من خيوط السداء مع اللحامات لتكوين نسيج الأرضية، بينما تستخدم المجموعة الثانية من خيوط السداء لتكوين الوبرة. وللحصول على الوبرة يتم تمرير شريحة معدنية (سلال) خلال عرض النفس المتكون من رفع خيوط الوبرة فقط، وفي النفس التالي تهبط خيوط الوبرة إلى أسفل اللحامات وتظل خيوط الوبرة منسدلة فوق الشرائح المعدنية. (1) كما هو موضح في شكل (14) ويتم سحب السلال بعد إدخال عدد من اللحامات مما ينتج عنه تكون مجموعة من العراوي شكل (15)، وتختلف طول الوبرة تبعاً لتخانة سلك السلال المستخدم، حيث يعطي النوع الرفيع وبرة منخفضة بينما يعطي النوع السميك وبرة مرتفعة. (2) وفي حالة استخدام سلال ناعمة السطح تنتج وبرة ذات عراوي كاملة، وعند استخدام سلال ذات حد قاطع بنهاية طرفها تقوم بقطع العراوي المتكونة على السطح عند سحبها لتنتج وبرة مقطوعة. وتستخدم الأقمشة ذات العراوي الكاملة في أقمشة التنجيد بينما الأقمشة الوبرية ذات الوبرة المقصوصة في أقمشة الملابس.

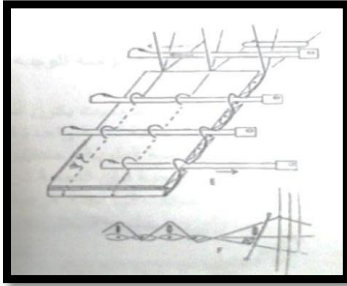

شكل (15) يوضح كيفية عمل الوبرة باستخدام مجموعة من السلال

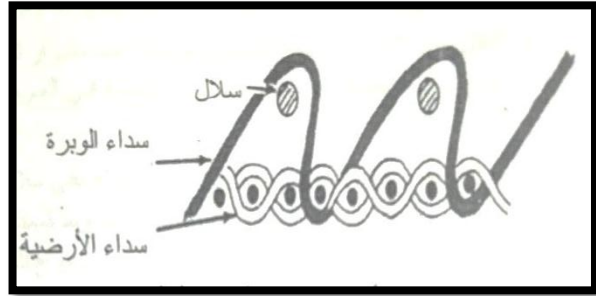

شكل (14) يوضح انسداد خيوط الوبرة فوق السلال لتكوين الوبرة

عن: محمد عبد الجواد عبد الفتاح - 2002: مرجع سابق - ص 24

٣. أقمشة القטיפئة المزدوجة Warp Pile Fabrics Double Woven


للحصول على القטיפئة بهذا الأسلوب تنتج قماشيتين للأرضية بحيث يفصل بينهما فراغ كافي وكل قماشة تنفرد بسداها ولحمااتها عن الأخرى، ويتم نسج القماشيتين على قاعدة القماش المزدوج غير المتماثل، بينما يتعاشق خيط سداء الوبرة بالتبادل مع لحامات كلا القماشين وبذلك يكون مشتركاً من كليهما (3) وتضبط المسافة الرأسية بين قماشتي الأرضية طبقاً للإرتفاع المطلوب للوبرة وتقوم سكينتين بعرض النول بقطع خيوط الوبرة الممتدة بين طبقتي المزدوج أثناء عملية النسيج وتنتج قماشيتين منفصلتين، السفلية لها وبره علوية، والعلوية لها وبرة سفلية، ولذلك يجب أن

(1)Phyllis G. Tortora,- 1975: understanding textiles, New York, 4th ed.,p.263,264

(2)مصطفى مرسى زاهر - 1997: مرجع سابق - ص 179

(3)J. Z. Grosicki-1977: cit-op.:274p

تكون المسافة بين القماشتين أثناء النسيج تساوي ضعف الإرتفاع المطلوب لوبرة القماش. شكل رقم (16)

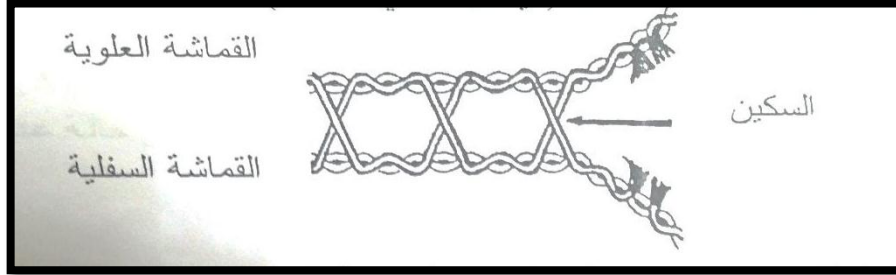

شكل (16) يوضح طريقة إنتاج الوبره بأسلوب القطيفة المزدوجة

عن: محمد عبد الجواد عبد الفتاح - 2002: مرجع سابق - ص26

الخامات المستخدمة في إنتاج أقمشة القطيفة

تنقسم الشعيرات والألياف المستخدمة في عملية نسج أقمشة القطيفة إلى مجموعتين أساسيتين هما:

أ. خامات طبيعية:

هي خامات تستخدم من الطبيعة مباشرة وتتكون من ثلاثة أنواع:

- خامات نباتية : مثل القطن - الكتان - الجوت - القنب.
- خامات حيوانية : مثل صوف الأغنام - شعر اللاما - الأنجورا - وبرالجمال - دودة القز لإنتاج الحرير الطبيعي .
- خامات معدنية: الإسبستوس.

ب. خامات صناعية:

هي الخامات التي يتم تحضيرها صناعيًا وتنقسم إلى نوعين:

- خامات صناعية تحويلية من أصل طبيعي: مثل الحرير الصناعي - الصوف الصناعي.
- خامات صناعية تركيبية من أصل كيميائي أو بترولي: مثل النايلون - البولي إستر - البولي أميد.

تتكون الخيوط المستخدمة في أقمشة القطيفة من شعيرات مستمرة إنتظامية تتميز بالنعومة وقوة الشد العالية. ولإنتاج أقمشة ذات جودة عالية يتم الخلط بين شعيرات الألياف المختلفة (القطن - الحرير - الصوف - غيرها) سواء كانت من نفس النوع أو من نوعين مختلفين ، لزيادة كفاءة الأداء وتحسين خواص الخامة وخفض التكلفة بمراحل التصنيع، بالإضافة إلى الحصول على تأثيرات جمالية مرغوب بها. وفيما يلي عرض لبعض أنواع الألياف التي يكثر إستخدامها في إنتاج أقمشة القطيفة:

القطن:

لقد استخدم منذ أقدم العصور في أقمشة ملابس القطيفة، لما يتميز به من متانة ونعومة وقدرة عالية على إمتصاص السوائل والرطوبة، وتحقيق قدر كبير من الراحة، كما يعمل على إنخفاض تراكم الشحنات الكهربائية الإستاتيكية، إلا أنه يتصف بقوة الإنضغاط وعدم قدرته على الرجوعية والإرتداد لذا تستعمل أقمشة القطيفة القطنية بالمفروشات، وتستخدم الخيوط القطنية المحررة Mercerized Cotton لإكسابها اللمعان، وقوة شد عاليه، الى جانب إكسابها بعض خصائص لونية مختلفة نتيجة ميلها للصبغة بدرجة أكبر من خيوط القطن الغير محررة.

الصوف:

يتميز الصوف بمتانته وقوة تحمله، ومن أكثر الألياف إمتصاصاً لرطوبة الجو، كما يتميز بالإنتظامية والقدرة العالية على الرجوعية والإرتداد والإحتفاظ بشكله دون تشوه مظهره، لذا يستخدم كخيوط للوبره، ويتم خلط الصوف أو الموهير إلى القطن أو الفسكوز لخفض التكلفة مع الإحتفاظ ببعض الخصائص الجيدة والمميزه له، حتى يمكن خلطه مع رايون الأسيتات الذي لايقبل صبغات الصوف ليظهر القماش بنقط بيضاء تعطي تأثيراً لونياً جمالياً.

رايون الفسكوز:

يستخدم في إنتاج أقمشة القطيفة لما يتميز به من لمعان جيد ومقاومه مرتفعة للإحتكاك وإنخفاض تكلفته وقدرته العاليه في إمتصاص الصبغة عن القطن وغالباً ما يستخدم كخيوط للوبره.

الأسيتات:

من صفاته المميزه لمعانه الشديد، مرونته التي تتفوق على ألياف الفسكوز وقلة إمتصاصه لصبغات القطن والفسكوز، لذا ينتج عن إستخدامه وصباغته مع خلطات أخرى قماش يحتوي على تأثيرات لونية متنوعه .

الحرير:

لقد ارتبط تاريخ أقمشة القطيفة بالحرير لما يتميز به من متانة، مرونة ومطاطية بدرجة أعلى من القطن والفسكوز، وغالبًا ما يستخدم في سداء الوبره أو الأرضية، إلى جانب إمكانية خلطه مع الألياف الطبيعية أو التركيبية للحصول على صفات ومميزات مرغوب بها في الأقمشة المصنعة منه.

البولي أكريلك:

حققت أقمشة القطيفة المنتجة من ألياف البولي أكريلك تقدمًا كبيرًا في مجال المفروشات لما تعكسه من مظهر للفخامة، وما تتصف به من خاصية الرجوعية والإرتداد العالية، وسهولة تنظيفه ومقاومته للإحتكاك والحشرات وثبات أبعاده بعد الغسيل وثباته الجيد للضوء، إضافة إلى الحصول منه على أفضل الخصائص الفنية عند خلطه بألياف أخرى.

البولي أميد:

يستخدم في أقمشة المفروشات لما يتميز به من متانه، مرونة ومقاومة عالية للإحتكاك ويستخدم على نطاق محدود في أقمشة قطيفة الملابس لإنخفاض قدرته على الإمتصاص وتحقيق الراحة.

البوليستر:

تستخدم ألياف البوليستر بكثرة في إنتاج (السداء- اللحمه - الوبره) لأقمشة القطيفة سواء بمفردها أو مخلوطة مع ألياف أخرى للتغلب على رجوعيتها الضعيفة، كما تتميز بالمتانة والقدرة العالية للتحمل، وثباتها الجيد للضوء ومقاومتها للحرارة.

التجهيز الخاص بأقمشة القطيفة

يتم تجهيز أقمشة القطيفة بمرورها على العديد من مراحل التجهيز للتحكم في المظهر السطحي ووضع وشكل الوبرة على سطح القماش، حيث يمكن الحصول على تأثيرات ملمسية عديدة للسطح أثناء التجهيز، بعد التعرف الجيد للتركيب النسجي المستخدم ومدى تأثر الخامات المتنوعة للحرارة، الرطوبة، العوامل الكيميائية، لإختيار عمليات التجهيز الملائمة لكل منها. ويمكن تلخيص أهم مراحل التجهيز فيما يأتي:

مرحلة التحضير Preparation:

يتم فحص القماش ووصل أطرافه في نفس اتجاه الوبره ويجمع القماش على هيئة رول.

مرحلة التنظيف Cleaning:

تنفذ هذه المرحلة ليتخلص القماش من الشوائب والشعيرات الزائدة عن طريق شطفها بالهواء، بمرور القماش على مضرب يدور عكس اتجاه الوبره ويليه فرشاه أماميه لتنظيف القماش من الشعيرات العالقة وأخرى لتنظيف ظهر القماش.

مرحلة الحليق الأولى First Shearing:

هي عملية ميكانيكية هامة تؤثر على جودة ومظهرية القماش المجهز من حيث: (مستوى إرتفاع الوبره - المظهر المنتظم للقماش - خواص الوبره سواء كانت ناعمة أو خشنة). و تتأثر عملية الحليق بعدة متغيرات وهي:

- سرعة الماكينة Machine Speed
 - سرعة القماش Fabric Speed
 - عمق الحليق Shearing Depth
 - عدد الأسلحة الحلزونية Number of Spirals
 - شكل المسند تحت المسند Bed Form
 - وحدات التشغيل Processing Units
- وتتم عملية قص الوبره (الحليق الأول) بإرتفاع ثابت ومنتظم. شكل رقم(17)

مرحلة تفتيح شعيرات الوبره Opening Pile Fibers:

تتم هذه المرحلة بتجفيف وتسخين الوبره، ثم تشعير وتوبرير خصلة الوبره. شكل رقم (18)

التلميع Glazing:



يمرر القماش بين سلندر تلميع ساخن مع ضغط سلندر آخر عليه للحصول على تأثيرات متنوعة من خلال التحكم في درجة الحرارة وسرعة التغذية للقماش.

التثبيت الحراري Tharmofixation:

يتم تمرير القماش على عدة أسطح ساخنة لتثبيت أبعاد القماش.

الحليق النهائي Final Shearing:

تنفذ هذه المرحلة النهائية للتأكد من تساوي السطح والحصول على ملمس جيد.

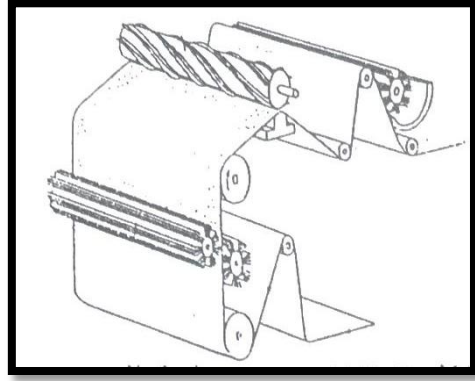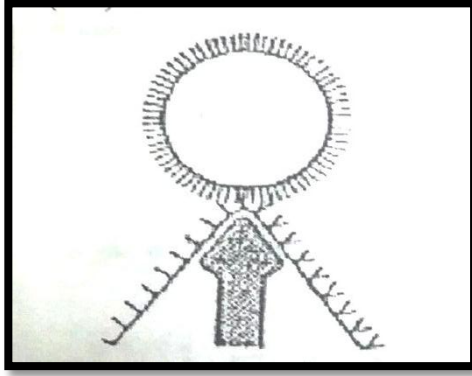

شكل (18) يوضح حافة المسند السفلي
أمام السلندر

شكل (17) يوضح مسار قماش القطيفة
أثناء عملية الحليق

عن: محمد عبد الجواد عبد الفتاح - 2002: مرجع سابق - ص83

العوامل التي تعتمد عليها المعالجات التشكيلية والهيئة الجمالية

للوحات المطبوعة المعاصره بالبحث .

١. تنوع التأثيرات الملمسية لأسطح أقمشة القطيفة.
٢. الأساليب الطباعية المستخدمة في تطبيق العجائن الطباعية.
٣. أنواع العجائن المستحدثة للتشكيل بها على أسطح أقمشة القطيفة.
٤. الأدوات والطرق الأدائية المستخدمة في تحقيق التأثيرات الملمسية المتنوعة.

١. تنوع التأثيرات الملمسية لأسطح أقمشة القطيفة :

تتنوع التأثيرات الملمسية لأقمشة القطيفة المستخدمة في تطبيق فكرة البحث تبعاً لإختلاف نوع أليافها، تركيبها النسجي، وإرتفاع وبرتها ما بين (السادة - المضلعة - ذو الزخارف البارزة والغائرة) بما يتاح معها مطبوعات فنية ذات تأثيرات ملمسية ولونية متنوعة .

٢. الأساليب الطباعية المستخدمة في تطبيق العجائن الطباعية :

تختلف وتتنوع الأساليب الطباعية المستخدمة في تطبيق العجائن المستحدثة على أسطح أقمشة القطيفة، فكل أسلوب إمكاناته الفنية ووسائله ومميزاته التشكيلية الخاصة به (الرسم المباشر - البصم بالقالب - الإستنسل - الشاشة الحريرية - المونوتيب - الربط والعقد).

٣. أنواع العجائن المستخدمة في التشكيل على أسطح أقمشة القطيفة :

بعد إجراء العديد من عمليات التجريب المختلفة بالحذف والإضافة للوصول إلى الخامات ونسبها الملائمة - تم إعداد بعض العجائن المستحدثة التي يتاح معها تأثيرات ملمسية حقيقية متفردة،

تضيف الجديد والمبتكر لأسطح القطيفة خاصة وإلى مجال الطباعة اليدوية عامة، حيث تختلف استخدامات ونتائج هذه العجينة تبعاً - للمواد المستخدمة في تجهيزها، نسبها، أسلوب تطبيقها، ونوع الوبره وارتفاع بأسطح القطيفة المستخدمة في التطبيق - فيمكن إستخدامها كعجائن طباعية ومناعية للألوان والصبغات أو عجائن لتآكل وبره القطيفة (الشمواه)، أو لإزاله لون القماش، أو الحصول من خلالها على أسطح ملمسية بارزة وأخرى غائرة على أسطح الأقمشة.

ويمكن تحديد مواصفات ومميزات تلك العجائن فيما يأتي:

- منخفضة التكلفة ويسهل إعدادها دون الحاجة إلى مكان خاص لذلك.
- يتم تطبيقها على أسطح الأقمشة وهي باردة مما يحقق معها الأمان وسهولة الإستخدام.
- سهولة إزالتها من الأسطح الطباعية بالماء الساخن أو البارد.
- يمكن حفظها في عبوات نظيفة محكمة الغلق لتستمر صلاحيتها عدة شهور.
- إمكانية تطبيقها وإستخدامها في المراحل التعليمية المختلفة.
- يمكن تطبيقها على أسطح الأقمشة المختلفة بإستخدام الأساليب الطباعية المختلفة كالإستنسل، الرسم المباشر، البصم بال قالب، وغيرها.
- يمكن التحكم في درجة لزوجتها بما يتناسب مع أدوات وطرق التطبيق والتأثيرات الملمسية المطلوبة .
- ينتج عنها تأثيرات ملمسية حقيقية بارزة وغائرة على أسطح الأقمشة المتنوعة.

ويمكن تقسيمها إلى الأنواع التالية :

أولاً: عجائن تآكل وبر القطيفة ثانياً: عجائن النقل الحراري

ثالثاً: عجائن الإزالة. رابعاً: العجائن البارزة.

أولاً: عجائن تآكل وبر القطيفة.

هي عبارة عن ثلاث أنواع من العجائن بخامات مختلفة، وتعمل عند تطبيقها على: إزالة وبر القطيفة (الشمواه) - خفض وبر القطيفة المرتفعة لينتج عنها أسطح غائرة - تمنع وصول الألوان أو الصبغات بأماكن تطبيقها

١. عجينة نشا القمح : 20% نشا قمح

10% نشا ذره

20% P.V.A

50% ماء

100%

٢. عجينة الصمغ العربي:

25% صمغ عربي

25% نشا قمح

50% ماء

100%

٣. عجينة فول الصويا:

35% فول صويا

8% صمغ عربي

7% P.V.A

50% ماء

100%

طريقة إعداد عجينة نشا القمح:

١. يخلط نشا القمح مع نشا الذرة، ويضاف إليه الماء مع التقليب الجيد على البارد .
٢. يضاف P.V.A (*) إلى الخليط مع التقليب المستمر لتتكون عجينة متجانسة.
٣. تطبق العجينة على سطح قماش القطيفة (الشمواه) بأحد الأساليب الطباعية (الرسم المباشر، المونوتيب، الإستنسل،) وتترك لتجف.
٤. بعد تمام جفاف العجينة يتم نزعها بأصابع اليد بسهولة لينزع معها الطبقة العلوية (الوبرة الناعمة) لقماش القطيفة، وتظل الطبقة السفلية للقماش (قماش خفيف منسوج) لتحتوي قطعة

(*) P.V.A: هي مادة لاصقة من النوع البلاستيكي الذي يتلبد بالحرارة، وهذا الراتينج لا لون ولا رائحة له، لا يتأثر بضوء الشمس، يمتص بعض الماء ويتغير لونه قليلاً بارتفاع درجة الحرارة، كما أنه يتحلل ببعض المذيبات. القماش على تأثير ملمسي بارز وناعم (الجزء الذي لم يطبق عليه العجينة) والآخر غائر وخشن (الجزء الذي طبق عليه العجينة وتم ازالته معها). كما في شكل رقم (19).

طريقة إعداد عجينة الصمغ العربي :

- يوضع الصمغ العربي مع الماء في إناء على النار مع التقليب حتى ذوبان الصمغ تمامًا في الماء.
- يرفع المزيج من فوق النار، ويضاف إليه نشا القمح مع التقليب الجيد، حتى تتكون عجينة متجانسة.
- تطبق العجينة على سطح قماش الشمواه بإحدى الأساليب الطباعية وبعد جفافها يتم إزالتها بأصابع اليد لينزع معها طبقة وبر قماش الشمواه.

طريقة إعداد عجينة فول الصويا:

- يوضع فول الصويا في ماء ساخن لمدة 5: 6 ساعات تقريبًا، ثم يضرب مع الماء في الخلاط و يصفى بمصفاة أو قماش شاش للحصول على عجينة ناعمة.
- تضاف مادة p.v.A والصمغ العربي (بعد ذوبانه في الماء) إلى عجينة الفول الصويا مع التقليب الجيد للخليط حتى تتكون عجينة ناعمة متجانسة.
- تطبق العجينة على سطح قماش الشمواه بإحدى الأساليب الطباعية وبعد جفافها يتم إزالتها بأصابع اليد لينزع معها طبقة وبر قماش الشمواه.
- كما تطبق عجائن (النشا - الصمغ العربي - الفول الصويا) بأساليب الطباعة اليدوية المختلفة على سطح القطيفة للحصول على ملمس الحقيقي (الغائر والبارز). كما يلي:
- يتم تطبيق العجينة على سطح القماش بأحد الأساليب الطباعية ثم تترك لتجف تمامًا.
- يتم كي القماش من الخلف مع الضغط المستمر بالمكواه من 1: 3 دقيقة.
- يوضع القماش في الماء البارد لإزالة العجينة ويترك يجف .
- ينتج عن ذلك تأثيرات ملمسية غائرة وبارزه على سطح القماش .
- يمكن التحكم في مقدار إنخفاض الملمس الغائر على سطح قماش القطيفة عن طريق (التغيير في زيادة أو إنخفاض لزوجة العجائن من خلال نسبة الماء - ضغط وحرارة المكواه- الأسلوب المستخدم في تطبيق العجينة على سطح القماش)، فكلما زادت درجة لزوجة العجينة مع زيادة ضغط ودرجة حرارة المكواه زاد انخاض سطح القماش وأمكن الوصول لملمس غائر وواضح والعكس صحيح. شكل رقم (20)،(21) .

ثانياً: عجينة النقل الحراري:

هي عجينة من النشا تم استخدامها بالبحث كعجينة للنقل الحراري، لتلوين أسطح الأقمشة

والحصول منها على ملامس غائره في نفس الوقت وتكون من:

- 20% نشا القمح – 10% نشا ذره – 20% P.V.A - 50% ماء.
- صبغة مشتتة : تضاف النسبة الملائمة لعمق اللون المطلوب.
- الحامل Carrier : يساعد الحامل في زيادة العمق اللوني للصبغات المشتتة في عملية الصباغة أو الطباعة. ويمكن إضافة 10% يوريا أو 5% كحول متبلور مانع للتعفن Resorcinol عند تخزين العجينة فترة طويلة.(1)

طريقة التطبيق:

- تجهز عجينة النشا بخلط المكونات جيداً لتتكون عجينة متجانسة يضاف إليها الصبغة والحامل مع التقليب لتوزيع الصبغة جيداً .
- تطبق العجينة على سطح قماش القطيفة بإحدى أساليب الطباعة اليدوية كالإستنسل، المونوتيب، الرسم المباشر، الربط والعقد،... وغيرها. وتترك لتجف.
- بعد تمام الجفاف يتم استخدام المكواه الساخنة على ظهر القماش (من الخلف) مع الضغط والحركة المنتظمة للمكواه حوالى 1: 3 دقائق ، لنقل لون الصبغة على سطح القطيفة، وتحقيق الملمس الغائر على سطح القماش.
- بعد الانتهاء يوضع القماش في اناء به ماء بارد ويترك حتى تزال العجينة وتنفصل عن القماش ويشطف ويترك ليجف.
- يمكن طباعة عجينة النشا التي تحتوي على الصبغة المشتتة فوق سطح ورقي وتركها لتجف، ثم يوضع الورق المطبق عليه العجينة على سطح القماش المراد طباعته بعد رشه بالماء مع تثبيت الورقة جيداً والضغط عليها بالمكواه الساخنة لنقل لون الصبغة إلى القماش وإحداث تأثيرات غائرة على سطحه في آن واحد، كما يمكن طي القماش أو كرمشته قبل تطبيق العجينة على سطحه لتعطي تأثيرات لونية ولمسية غير منتظمة. شكل رقم (22)، (23)

ثالثاً: عجينة الإزالة:

تم استخدام مادتي الكلور(*) وحمض النيتريك(**) سواء في حالتها السائلة أوفي بعد إضافة كل

(١) محمود عبد الرحمن محمد- 2003: استحداث معالجات الصبغات المشتتة في مجال الطباعة والصباغة اليدوية-

رسالة دكتوراه – غير منشورة – كلية التربية الفنية – جامعة حلوان. ص 117

(*) الكلور: مادة مؤكسدة تستخدم لإزالة اللون ، ويعرف بأنه غاز أخضر اللون سام جداً وينحل بالماء ليعطي ماء الكلور وهو من المواد المؤكسدة لإزالة اللون وتبيض عجينة السليلوز والخيوط النسيجية الطبيعية سواء بحالته

الطبيعية أم على شكل هيبوكلوريت. عن: محمد على خليفة- 2001: كيمياء المجموعات الرئيسية- عمادة شؤون المكتبات - جامعة الملك سعود - ص384
(**) حمض النيتريك: هو حمض معدني قوي، شديد التآكل، سام، عديم اللون في حالة نقاوته، العينات القديمة يميل لونها إلى الأصفر نتيجة تراكم أكاسيد النيتروجين. ويستخدم كمادة مؤكسدة وقابل للامتزاج بالماء عن:
<https://ar.wikipedia.org/wiki>
منهما على حدى إلى عجينة النشا المجهزة مسبقاً على البارد أو الساخن، وذلك لإزالة لون قماش القطيفة وحررق خفيف لوبرة القطيفة وتتكون من :

العجينة الأولى:

- 65% عجينة نشا القمح
- 35% حمض نيتريك مخفف

العجينة الثانية:

- 65% عجينة نشا القمح
- 35% كلور

طريقة اعداد العجائن:

- قبل تحضير عجينة الإزالة يجب مراعاة العمل في مكان جيد التهويه وإرتداء كمامه على الأنف وقفازات باليد لإجراء الخطوات التالية:
- يتم اعداد العجائن على البارد من خلال مزج مكونات كل عجينة على حدى لتنتج عجائن متجانسة .
- يتم تطبيق العجائن بإستخدام الأساليب الطباعية الملائمة كالإستنسل، البصم بالقالب، الرسم المباشر ، المونوتيب على سطح قماش القطيفة.
- بعد جفاف العجائن تماماً على سطح القماش يتم كيها بالمكواه الساخنة مع الضغط اثناء الكي .
- ينقع القماش المطبق عليه العجائن في الماء لمدة 30 دقيقة لإنفصال العجائن عن القماش وإزالتها بسهولة. وينتج عن ذلك درجات لونية مختلفة للون القماش الأصلي بالمساحات التي طبقت عليه العجينة بالإضافة إلى ازالة الوبرة بنسبة 50% تقريباً . كما في شكل (24)

العجينة الثالثة:

- 60% ماء
- 20% نشا ذره
- 20% كلور

طريقة الإعداد:

- تنفذ هذه العجينة على الساخن حيث يوضع الماء مع النشا في إناء على النار مع التقليب المستمر. لتتكون عجينه لزره ناعمة ومتجانسة ثم يرفع الخليط من فوق النار وتترك لتبرد.

- يضاف الكلور إلى العجينة ويمزج بها جيداً.
- تطبق العجينة بأحد الأساليب الطباعية على سطح القماش القطيفة وبعد جفافها يتم كيها ونقعها في الماء لإزالة العجينة . وينتج عنها إزالة اللون الأصلي للقماش. شكل رقم (25)
- يمكن تطبيق مادة الكلور أو حمض النيتريك (بحالته السائله) على أسطح بعض الخامات ذات التأثيرات الملمسية البارزة كقماش الدانتيل أو الخيوط ،..... وغيرها ، ثم تثبت تلك الخامات على المنضدة ويثبت فوقها القماش بحيث يلامس سطح القطيفة الناعم سطح الخامه، ثم الضغط عليها بالمكواه الساخنة حتى جفافها.
- ينتج عن ذلك طباعة التأثيرات الملمسية البارزة للخامة على سطح قماش القطيفة بإزالة اللون الأصلي للقماش وانخفاض سطحه في نفس الوقت ، أما الأماكن التي لم تصل إليها تأثير بصمة الخامة تحتفظ بلونها الأصلي، لتحتوي قطعة القماش على الملمس البارز والغانر بجانب الدرجات اللونية المختلفة لها . كما في شكل رقم (26).

رابعاً: العجائن البارزة :

لقد تم تجهيز بعض العجائن البارزة المستحدثة للبحث، إلى جانب عجينة الفلوك لتطبيقها على أسطح الأقمشة المختلفة عامةً والقطيفة خاصة. كما يلي:

1 - عجينة الفلوك:

الفلوك هو شعيرات صغيرة وقصيرة من ألياف متنوعة سواء طبيعية كالقطن أو مخلوطة كرايون الفسكوز أو ألياف صناعية كالنايلون، البوليستر، والبولي أكريلك، وقطرها أقل من الجزء من الألف في السنتيمتر ومعدل ارتفاعها من 5,0 الى 2 مم بدقة 14 ميكرون (أى جزء من الألف من المليمتر). (1)

تطبق ألياف الفلوك وتثبت بمادة لاصقة خاصة به لتغطية الأسطح المختلفة، وينتج عنها تأثير ملمسي يشبه وبر النسيج، ويعتمد أساس الفلوك على أحد القوانين الفيزيائية وهو عندما يتقابل جسمان بشحنات كهربائية معاكسة ، تتجاذب معاً، مما ينتج عنه حقل كهربائي.

استخدامات الفلوك:

تعطي ألياف الفلوك إحساس بالدفء والراحة والنعومة للأسطح الصلبة الباردة. لذا تستخدم لتغطية أسطح المعدات العسكرية أو الحربية لتعمل على خفض لمعانها، وكثافتها وإهتزازها أو الضوضاء الصادرة عنها، كما يغطي أسطح البلاستيك، الجلد ، المطاط، ويستخدم في زخرفة الورق، والزجاج، الحوائط الخشب، السيراميك، الكرتون، والدعاية والإعلان، حتى صناعة البطاطين، والمفروشات ، والأقمشة وغيرها(2). وتطبق ألياف الفلوك على تلك الأسطح بطرق مختلفة هي:

(1) ايمان زاهر جوده- 2015: تأثير تطبيق أسلوب الفلوك على الخواص الوظيفية لبعض أنواع أقمشة المفروشات- رسالة ماجستير - غير منشوره - كلية الفنون التطبيقية - جامعة حلوان - ص 16
(2) <http://flocking.org/web> page (fabruary 2013)

- الطريقة الميكانيكية
- الطريقة الكهربائية
- الطريقتين الميكانيكية والكهربائية معاً.
- طريقة استخدام الضغط الهوائي (مسدس الرش).
- الطريقة الإهتزازية.
- الطريقة اليدوية.

وقد تم تناول الطريقة اليدوية بالبحث نظراً لإستخدام الطرق الأخرى بالمجال الصناعي و يتطلب أماكن تجهزه بالآلات والماكينات الخاصة لهذا الغرض ويتم التطبيق اليدوي بطريقتين هما:

الطريقة الأولى:

- يتم اعداد الإستنسل أو الشاشة الحريرية تبعاً للتصميم أو الموضوع المطلوب طباعته.
- يطبق اللاصق الخاص بالفلوك على سطح القماش عبر الشاشة الحريرية أو الإستنسل، ويمكن إضافة لون البجمنت لللاصق للحصول على مزيج من الألوان المختلفة بالتصميم أو يلون اللاصق بنفس ألوان ألياف الفلوك ليظهر وبره الفلوك بلون موحد.
- تطبق ألياف الفلوك فوق اللاصق قبل جفافه من خلال وضعه على ورقه وتوزيعه من خلالها بشكل منتظم.
- يترك المنسوج ليحجف في درجة حرارة الغرفة .
- ينظف القماش بإزالة الألياف الزائدة بنفض القماش وشطفه بالماء البارد
- قامت الباحثة بعمليات تجريبية على مادتي السيليكون وال P.V.C (*) كل على حدى لاستخدامهما كمواد لاصقة للفلوك وكانت النتائج ناجحة جداً ويتم ذلك من خلال مايلي:
- تطبيق مادة السيليكون أو ال P.V.A على أسطح أقمشة القطيفة باستخدام بعض الأساليب الطباعية كالإستنسل، الرسم المباشر، الشاشة الحريرية المونوتيب، البصم بالقالب، عجلة الطباعة (الرول) المطاطية وذلك تبعاً للتصميم المطلوب .
- توزيع مادة الفلوك كما تم بالطريقة الأولى. كما في شكل (27)، (28).

الطريقة الثانية:

تتميز بالسهولة وتستخدم في مجال الصناعة وهو عبارة عن سطح ورقي من القطيفة أو بودرة

(*) يمكن تطبيق السيليكون أو ال p.v.A على أسطح الأقمشة والخامات المتنوعة ولا يتوقف نجاح استخدامه على أسطح الأقمشة فقط كمادة لاصقة للفلوك، كما تستخدم مادة ال P.V.A على أسطح الخامات ذات الأسطح المسامية مثل الخشب كطبقة تمهيدية بسمك 10/1 ارتفاع الفلوك ليلتصق ويتماسك الفلوك تماماً بسطح الخامة كالمعادن والبلاستيك وذلك بعد مسح سطح الخامة بمذيب كالأسيتون لإزالة الدهون العالقة به مما يتيح تماسك قوي لللاصق مع الخامة. عن : ايمان زاهر جوده- 2015: مرجع سابق - ص 33

القطيفة بتصميمات ملونة مع عجينة طباعة خاصه به يتم تطبيقها بالشاشة الحريرية أو الرسم بالفرشاة على القماش. وتتم بلصق ورق القطيفة عن طريق المكواة لمدة دقيقة واحدة بحيث يتم نقل التصميم من الورق الى القماش بطباعة النقل الحراري حيث تتحول المادة الصلبة إلى بخار بإستخدام الحرارة ثم تحويلها مرة أخرى إلى صلبة عندما تبرد وتسمى (طريقة الضغط الحراري الجاف) Dry heat Pressure (1). وهى من ابسط الطرق المستخدمة لتطبيق الفلوك.

2- عجينة لجميع الأغراض:

تصلح هذه العجينة لتطبيقها على أسطح الخامات المختلفة كالورق والقماش والجلد والخشب، وغيرها ، فتميز بالثبات والملمس البارز ويمكن أن تطبق بأدوات وطرق مختلفة.

وتتكون العجينة من :

٦٠% بودره تلك

10% غراء أبيض

30% ملونات أكريلك

100%

طريقة الإعداد:

- يتم خلط المكونات الثلاثة في اناء مع التقليب الجيد،
- تطبق العجينة بأسلوب الإستنسل أو الرسم المباشر باستخدام الأقماح البلاستيكية والورقية أو سكين الرسم على سطح قماش القطيفة وتترك لتجف في درجة حرارة الغرفة أو بالمجفف، لتعطي تأثير ملمسي بارز على سطح القماش.
- وللإحتفاظ بالعجينة لشهور طويلة توضع في إناء محكم الغلق ويمكن إضافة بيكر بونات الصوديوم إليها لحفظها من التعفن .

3- عجينة الرمل :

تطبق هذه العجينة على أسطح خامات مختلفة لينتج عنها ملمس بارز خشن وتتكون من (رمل – ملونات أكريلك) يمكن التحكم بلزوجة العجينة تبعاً لغرض إستخدامها من خلال زيادة أو خفض نسبة الرمل المستخدمة في العجينة .

(1) S.V. Kulfarni, Ail. Balack and other- 1986: Textile Dyeing Operations, Moyes -Publication- U.S.A –P.218

طريقة الإعداد :

يتم خلط الرمل مع ألوان الأكريلك ثم يتم تطبيقه على سطح القماش بأسلوب الإستنسل تبعاً للتصميم المطلوب وتترك لتجف لينتج عنها ملمس بارز خشن. شكل رقم (29).

٤. الأدوات والطرق الأدائية المستخدمة في تحقيق تأثيرات ملمسية جديدة:

استخدمت بعض الأدوات والطرق الأدائية الجديدة وغير المألوفة للحصول على تأثيرات ملمسية مبتكرة . وهي كما يلي:

الحرق:

يستخدم الحرق بالبحث من خلال عدة أساليب هي:

الأسلوب الأول: باستخدام اللهب المباشر أو مسدس اللحام على أسطح قماش القطيفة بعد طيه أو كرمشته لتتحول الأجزاء التي لامست اللهب الى حرق وبرتها وتغير درجة لونها الى الدرجة القاتمة عن لونها الأصلي .

الأسلوب الثاني: تسخين بعض الأدوات المعدنية أو مكواة الحرق ذات السنون مختلفة النهايات للحركة والضغط بها على سطح القماش لإحداث تأثيرات ملمسية غائرة تنتج عن تآكل الوبر بالحراره كما يمكن زخرفة سطح القماش من خلال حذف هيئات منتظمة وغير منتظمة منه .

الأسلوب الثالث: بعد تطبيق حمض النيتريك أو الكلور (في الحالة السائلة) على سطح قماش القطيفة يتم تسخين الأدوات المعدنية ذات الهيئات المختلفة والضغط بها لتشكيل بها على سطح القماش كالشوك والملاعق وسننوك مكواة الحرق ،.... وغيرها . مما تؤدي إلى تآكل الوبرة مع إزالة اللون الأساسي لسطح القماش وتحوله إلى درجة لونية أخرى وبعد الإنتهاء يشطف القماش بالماء البارد . كما في شكل (30).

أحداث المناعة بالزجاجة:

لقد استخدمت الباحثة أسلوب المنع بالزجاجة لمنع وصول عجينة الإزالة لأجزاء محددة بسطح القماش كما يلي:

- يلف قماش القطيفة على زجاجة أو برطمان زجاجي مع دوران الزجاجة بميل حتى الإنتهاء منه تمامًا .
- إختيار خيط متين من البلاستيك ذو سمك مناسب ليلف ويعقد بإحكام على القماش المثبت على الزجاجة.
- تطبق عجينة الإزالة على القماش بالفرشاة حتى تغطي المنسوج بها تماما ويترك حتى يجف.
- ينزع الخيط ويفرد القماش ويتم كيه بالمكواه الساخنة .
- يغسل القماش وتظهر قطعة القماش بلونها الأساسي بالأماكن التي طبق عليها الخيوط ويمكن تكرار هذه الخطوات مرات أخرى على نفس قطعة القماش للوصول الى درجات لونية عديدة بين الفاتح والغامق للون قطعة القماش الأصلي. شكل رقم (31).

البصم بالقوالب المعدنية والمطاطية باستخدام مكواة الملابس :


- يمكن الحصول على زخارف بارزة وغائره على أسطح أقمشة القטיפفة باستخدام مكواة الملابس مع القوالب والبصمات المطاطية أو المعدنية كما يأتي:
- اعداد درجة حرارة المكواة على الدرجة الملائمة لأقمشة القطن والصوف، وتكون خالية من الماء.
- يرش سطح القالب أو البصمة بالماء ويوضع قماش القטיפفة فوق سطح القالب بحيث يلامس سطح القטיפفة ذو الوبره الناعمة.
- يتم الضغط بالمكواه الساخنه فوق سطح القماش لمدة 10 : 20 ثانية، مع تساوي الضغط والحركة لتجنب تأثير ثقب بخار المكواه ، مع الحرص على ثبات القماش وعدم تحريكه للحصول على بصمة واضحة وجيدة للقالب.
- ترفع المكواه والقماش من فوق القالب أو البصمة لتظهر مساحات بارزة وغائره على السطح الوبري للقטיפفة تبعا لتصميم القالب أو هيئة سطح البصمة المستخدمة في التنفيذ، حيث تظهر الأسطح الغائره بلون فاتح لامع عن الأسطح البارزه التي تتميز بلون القماش الأصلي. شكل رقم(32)




شكل رقم(19) التأثيرات الملمسية البارزة والغائره الناتجة عن تطبيق عجينة تأكل سطح قماش القטיפفة (الشمواه)



شكل رقم (20) التأثيرات الملمسية البارزة والغائره الناتجة عن تطبيق عجائن
(النشا - فول الصويا - الصمغ العربي) على أسطح أقمشة القطيفة

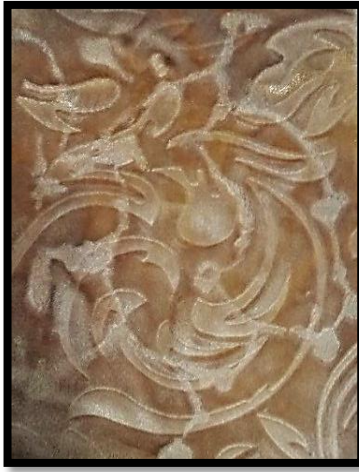

شكل رقم (21) التأثيرات الملمسية البارزة والغائره الناتجة عن تطبيق عجائن
(النشا - فول الصويا - الصمغ العربي) على أسطح أقمشة القطيفة

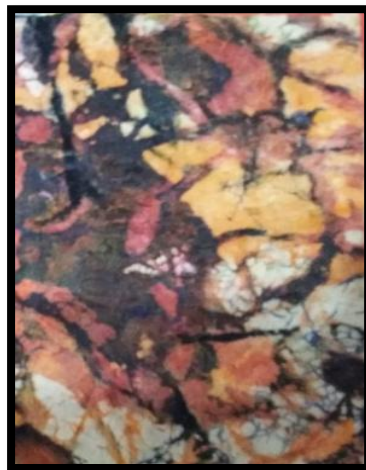


شكل رقم (22) التأثيرات الملمسية واللونية الناتجة عن تطبيق عجائن
النشا للنقل الحراري على أسطح أقمشة القطيفة



شكل رقم (23) التأثيرات الملمسية واللونية الناتجة عن تطبيق عجائن
النشا للنقل الحراري على أسطح أقمشة القطيفة




شكل رقم (24) التأثيرات الملمسية واللونية الناتجة عن تطبيق عجائن
الإزالة على البارد فوق أسطح أقمشة القطيفة

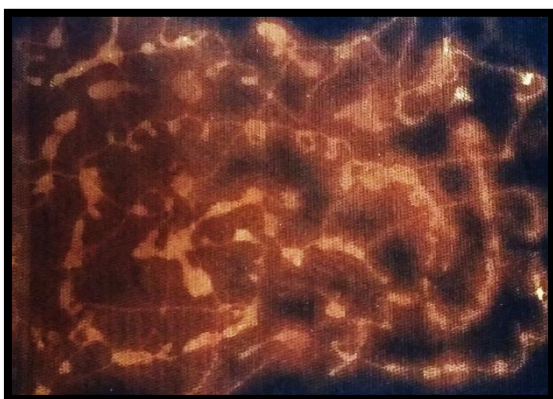

شكل رقم (25) التأثيرات الملمسية واللونية الناتجة عن تطبيق عجائن الإزالة على الساخن فوق أسطح أقمشة القطيفة





شكل رقم (26) التأثيرات الملمسية المطبوعة على أسطح أقمشة القطيفة للخيوط والدانتيل بعد تطبيق مادة الإزالة السائلة عليها

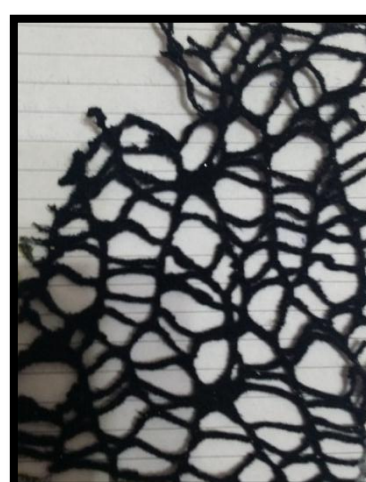


شكل رقم (27) التأثيرات الملمسية لألياف الفلوك




شكل رقم (28) التأثيرات الملمسية واللونية لألياف الفلوك مع عجائن الصبغات المشتتة

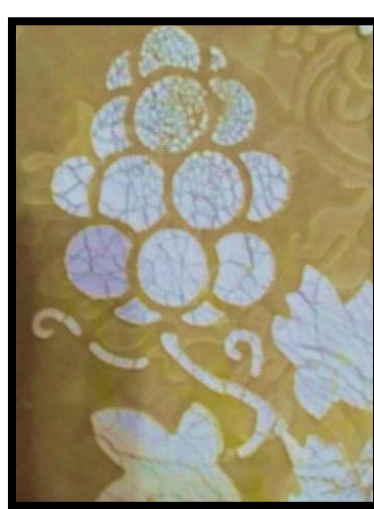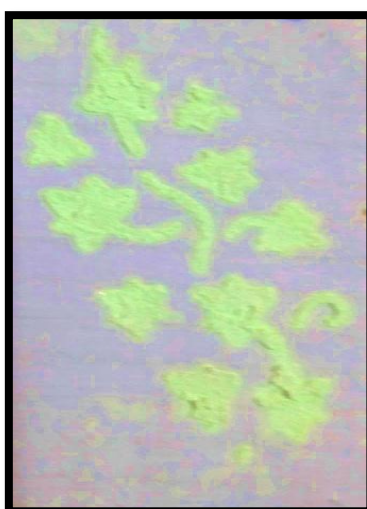

شكل رقم (29) تأثيرات ملمسية بارزة للعجينة (متعددة الأغراض - الرمل)

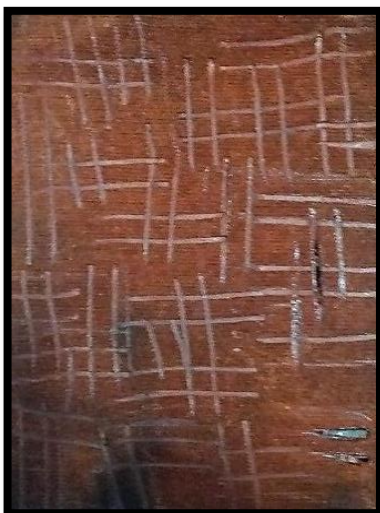



شكل رقم (30) تأثيرات ملمسية للحرق بأدوات معدنية مختلفة على أسطح أقمشة القطيفة

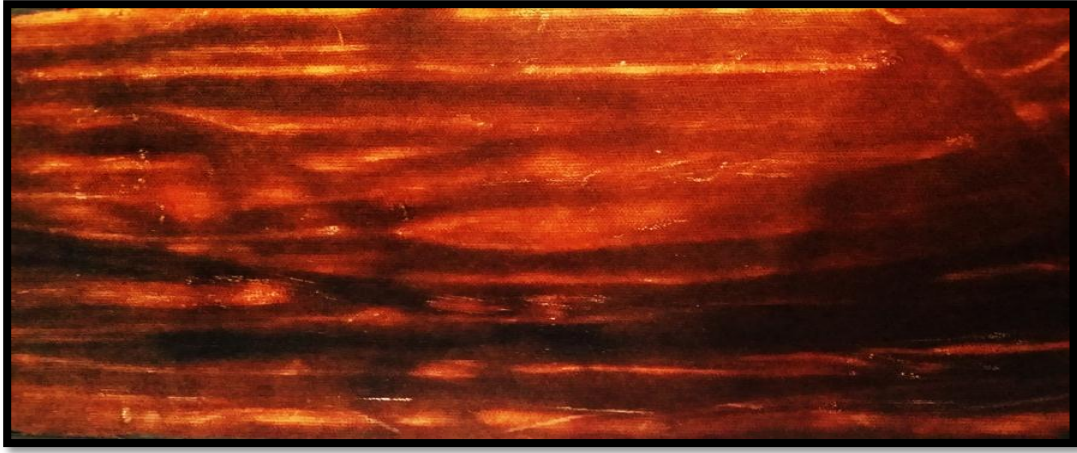

شكل رقم (31) التأثير الملمس للمنع بالزجاجة باستخدام عجينة الإزالة على سطح قماش القطيفة



شكل رقم (32) خطوات البصم بالقوالب المعدنية أو المطاطية باستخدام مكواة الملابس

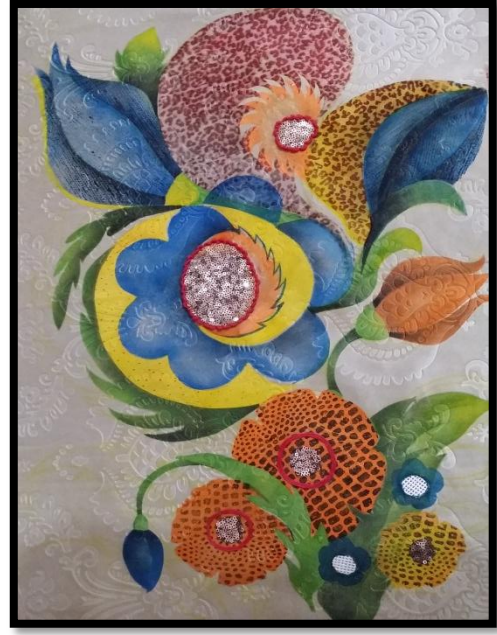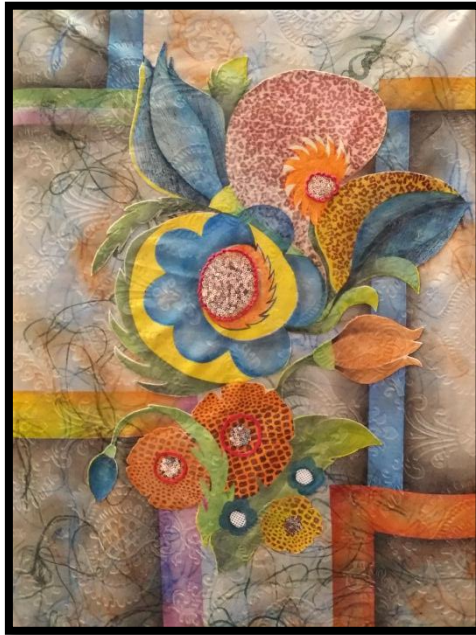

لوحات فنية مطبوعة بأقمشة القطيفة تحتوي على معالجات تشكيلية مستحدثة

استمارة تقييم تطبيقات البحث

السيد الأستاذ الدكتور/

تحية طيبة وبعد ،،،،،،،،،،

تقوم الباحثة/ ريهام أحمد السباعي شمس .. أستاذ طباعة المنسوجات المساعد بكلية التربية النوعية بجامعة المنصورة ، بإعداد بحث بعنوان " معالجات تشكيلية مستحدثة على أسطح أقمشة القטיפيعة لتنفيذ مطبوعات فنية معاصرة" والذي يهدف إلى :

ث. إضافة معالجات تشكيلية وطرق أدائية جديدة لنتري أسطح مطبوعات أقمشة القטיפيعة .

ج. ايجاد حلول للصعوبات التي يواجهها الممارس في استخدام أقمشة القטיפيعة والطباعة عليها بالأساليب المختلفة .

ح. تحقيق القيم التشكيلية والصور الجمالية لطرق التشكيل بالعجائن المستحدثة (المناعية - الإزالة -البارزة) باستخدام الأساليب الأدائية المتنوعة والتي تختلف عن المؤلف في مجال الطباعة اليدوية.

وتتطلب الدراسة تحكيم التطبيقات العملية والتي قامت بتنفيذها الباحثة ، والمرجو من سيادتكم المساهمة في تقييم نتائج التجربة التطبيقية، وذلك للإسترشاد بأرائكم، على أن يكون التقييم تبعاً للمستويات الخمسة الموضحة بالإستماره .

وقد حددت خمسة مستويات لكل بند من بنود المعيار وهي (ضعيف- مقبول- جيد - جيد جداً - ممتاز) والتي يتم تحويلها الى درجات هي (1-2-3-4-5) على التوالي للتقديرات السابقة.

ونشكر لكم حسن تعاونكم

الباحثة

ريهام أحمد السباعي شمس

استمارة تقييم تطبيقات البحث

بنود القياس					التقديرات				
					ضعيف	مقبول	جيد	جيد جداً	ممتاز
١. إضافة أقمشة القطيفة كأسطح جديدة إلى مجال الطباعة اليدوية .									
٢. استحداث طرق أدائية متنوعة لتحقيق الثراء الملمسي لأسطح القطيفة.									
٣. إيجاد صياغات إبتكارية جديدة للوحات المطبوعة.									
٤. تحقيق قيم تشكيلية وصور جمالية متنوعة بإستخدام العجائن المستحدثة .									
٥. ملائمة أقمشة القطيفة كأسطح طباعية تصلح للتطبيق في جميع المراحل التعليمية.									
٦. حداثة الأسلوب وبساطة الأداء (باستخدام الحرارة والضغط - طريقة جديدة) على أقمشة القطيفة تحقق معالجات تشكيلية مبتكرة.									
٧. ملائمة أسطح القطيفة للتطبيق بأساليب طباعية مختلفة (رسم مباشر - استنسل - بصمات - مونوتيب - شاشة الحريرية - ربط وعقد).									

الوظيفة	الساده المحكمين
استاذ طباعة المنسوجات ووكيل الكلية السابق لشئون المجتمع والبيئة بكلية التربية الفنية – جامعة حلوان	١. ا.د/ عفاف أحمد عمران
أستاذ تصميم طباعة المنسوجات المتفرغ بكلية الفنون التطبيقية – جامعة حلوان	٢. ا.د/ على السيد قطب
استاذ النسيج اليدوي بكلية التربية الفنية – جامعة حلوان	٣. ا.د/ سماح محمد نبيل سليمان
أستاذ النسيج بكلية الفنون التطبيقية – جامعة حلوان.	٤. ا.د/ أسامه عز الدين علي
أستاذ النسيج بكلية التربية النوعية – جامعة المنصورة.	٥. ا.د/ هاني عبده عبده قناية
أستاذ النسيج بكلية التربية النوعية – جامعة المنصورة.	٦. ا.د/ علي السيد زلط
أستاذ النسيج بكلية الفنون التطبيقية – جامعة حلوان.	٧. ا.د/ جمال محمد عبد الحميد رضوان
أستاذ الأشغال الفنية بكلية التربية الفنية – جامعة حلوان	٨. ا.د/ رضا شحاته أبو المجد
أستاذ الأشغال الفنية بكلية التربية الفنية- جامعة حلوان.	٩. ا.د/ أشرف محمد عبد القادر
أستاذ طباعة المنسوجات المساعد بكلية التربية الفنية – جامعة حلوان.	١٠. ا.م.د/ حنان أحمد الطنطاوي
استاذ طباعة المنسوجات المساعد بكلية التربية الفنية – جامعة حلوان.	١١. ا.م.د/ منى مدحت عبده سليمان

بنود القياس					التقديرات				
ضعيف	مقبول	جيد	جدا	ممتاز	ضعيف	مقبول	جيد	جدا	ممتاز
				✓					✓
								✓	
				✓					✓
								✓	
								✓	
				✓					✓

على الأستاذ المساعد الدكتور عبد الله محمد عبد الله

بنود القياس					التقديرات				
ضعيف	مقبول	جيد	جدا	ممتاز	ضعيف	مقبول	جيد	جدا	ممتاز
				✓					✓
									✓
				✓					✓
								✓	
								✓	
				✓					✓

د. د. سجاد محمد عبد الله

استمارات تحكيم تطبيقات البحث

بنود القياس					التقديرات				
ضعيف	مقبول	جيد	جدا	ممتاز	ضعيف	مقبول	جيد	جدا	ممتاز
				✓					✓
									✓
								✓	
				✓					✓
								✓	
									✓
									✓
									✓
									✓

د. د. سجاد محمد عبد الله

بنود القياس					التقديرات				
ضعيف	مقبول	جيد	جدا	ممتاز	ضعيف	مقبول	جيد	جدا	ممتاز
				✓					✓
									✓
									✓
				✓					✓
								✓	
								✓	
									✓
									✓
									✓

د. د. سجاد محمد عبد الله

بنود القياس					التقديرات				
ضعيف	مقبول	جيد	جدا	ممتاز	ضعيف	مقبول	جيد	جدا	ممتاز
				✓					
				✓					
				✓					
				✓					
				✓					
				✓					
				✓					
				✓					
				✓					

بنود القياس					التقديرات				
ضعيف	مقبول	جيد	جدا	ممتاز	ضعيف	مقبول	جيد	جدا	ممتاز
				✓					
				✓					
				✓					
				✓					
				✓					
				✓					
				✓					
				✓					
				✓					

استمارات تحكيم تطبيقات البحث

بنود القياس					التقديرات				
ضعيف	مقبول	جيد	جدا	ممتاز	ضعيف	مقبول	جيد	جدا	ممتاز
				✓					
				✓					
				✓					
				✓					
				✓					
				✓					
				✓					
				✓					
				✓					

بنود القياس					التقديرات				
ضعيف	مقبول	جيد	جدا	ممتاز	ضعيف	مقبول	جيد	جدا	ممتاز
				✓					
				✓					
				✓					
				✓					
				✓					
				✓					
				✓					
				✓					
				✓					

بنود القياس					التقديرات				
ضعيف	مقبول	جيد	جدا	ممتاز	ضعيف	مقبول	جيد	جدا	ممتاز
					✓				
					✓				
					✓				
					✓				
					✓				
					✓				
					✓				

بنود القياس					التقديرات				
ضعيف	مقبول	جيد	جدا	ممتاز	ضعيف	مقبول	جيد	جدا	ممتاز
					✓				
					✓				
					✓				
					✓				
					✓				
					✓				
					✓				

بنود القياس					التقديرات				
ضعيف	مقبول	جيد	جدا	ممتاز	ضعيف	مقبول	جيد	جدا	ممتاز
					✓				
					✓				
					✓				
					✓				
					✓				
					✓				
					✓				

استمارات تحكيم تطبيقات البحث

بنود القياس	السادس المحكمين											الدرجة الخام	المتوسط	المجموع	التقدير
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11				
1	5	5	5	5	5	5	5	4	5	5	5	5	4,9	54	ممتاز
2	5	4	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	4,9	54	ممتاز
3	5	5	5	4	5	5	5	5	5	4	5	5	4,8	53	ممتاز
4	4	4	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	4,8	53	ممتاز
5	5	4	5	5	5	5	5	5	4	5	5	5	4,8	53	ممتاز
6	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	55	ممتاز
7	5	4	5	5	5	5	5	4	5	5	5	5	4,8	53	ممتاز

جدول يوضح مجموع الدرجات والتقديرات لعدد احدى عشر محكما حسب البنود

النتائج والتوصيات:

أولاً: النتائج:

- إضافة معالجات تشكيلية مبتكرة على أسطح أقمشة القطيفة لتحقيق قيم تشكيلية وأبعاد جمالية متميزة للملامس الحقيقية في مجال طباعة المنسوجات.
- إضافة طرق أدائية جديدة لتحقيق الملمس الحقيقي والإيهامي باستخدام العجائن الطباعية المستحدثة وأسطح أقمشة القطيفة إلى مجال الطباعة اليدوية.
- يمكن استخدام أقمشة القطيفة كأسطح طباعية متفرده لتنفذ عليها الأساليب الطباعية المتنوعة بمراحل التعليم المختلفة .

التوصيات:

- التحرر من التقليدية والرتابة المألوفة في ممارسة عملية الطباعة واثاحة الفرصة للتجريب والابتكار على اسطح الأقمشة ذات الملامس والخامات المختلفة في مجال طباعة المنسوجات.
- استمرارية البحث والتجريب للوصول الى خامات، طرق أدائية وعجائن طباعية جديدة لإثراء مجال طباعة المنسوجات.

مراجع البحث

أولاً: المراجع العربية :

- (1) أسامه عز الدين علي - 2002: تطوير تكنولوجيا تصميم انتاج أقمشة القطيفة المنقوشة من اللحمة - رسالة دكتوراه - غير منشوره - كلية الفنون التطبيقية - جامعة حلوان.
- (٢) ايمان زاهر جوده- 2015: تأثير تطبيق أسلوب الفلوك على الخواص الوظيفية لبعض أنواع أقمشة المفروشات- رسالة ماجستير - غير منشوره - كلية الفنون التطبيقية - جامعة حلوان
- (٣) على عبد الغفار على- 1989: المزج بين اسلوبي المزدوج والوبرة في تنفيذ تصميمات أقمشة الستائر والمفروشات وأثر ذلك على الخواص الطبيعية للمنتج- رسالة دكتوراه - غير منشوره - كلية الفنون التطبيقية - جامعة حلوان .
- (٤) محمد عبد الجواد عبد الفتاح - 2002: امكانية الحصول على تأثيرات نسجي وجمالية مبتكرة لأقمشة القطيفة المزدوجة المنفذة على أجهزة الدوبي - رسالة ماجستير - غير منشوره- كلية الفنون التطبيقية - جامعة حلوان .
- (٥) محمود عبد الرحمن محمد- 2003: استحداث معالجات الصبغات المشتتة في مجال الطباعة والصبغة اليدوية- رسالة دكتوراه - غير منشورة - كلية التربية الفنية - جامعة حلوان.
- (٦) محمد عبد المنعم مراد غالب -1960: هندسة التشغيل والإنتاج (المنسوجات المزركشة والمواشاة) - الجزء الثالث - مطبعة البيان العربي.
- (٧) محمد على خليفة- 2001: كيمياء المجموعات الرئيسية- عمادة شئون المكتبات - جامعة الملك سعود .
- (٨) مصطفى مرسى زاهر - 1997: التراكيب النسجية المتطورة- ط1- دار الفكر العربي.

ثانياً: المراجع الأجنبية:

- (9) Grosicki Z. J. - 1977: waston s Advanced Textiles Design 4 Edition - London,
- (10) (1)Phyllis G. Tortora,- 1975: understanding textiles, New York, 4th ed.,p.263,264
- (11) <https://ar.wikipedia.org/wiki>
- (12) <http://flocking.org/web> page (fabruary 2013)
- (13) S.V. Kulfarni, Ail. Balack and other- 1986: Textile Dyeing Operations, Moyes -Publication- U.S.A